
**Textiles — Méthode d'essai pour
l'évaluation de la régularité d'aspect
des étoffes après nettoyage**

*Textiles — Test method for assessing the smoothness appearance of
fabrics after cleansing*

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7768:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7768:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006>

© ISO 2006

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax. + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Principe	1
4 Appareillage	1
5 Éprouvettes	2
6 Mode opératoire	2
7 Expression des résultats	3
8 Rapport d'essai	3
Annexe A (informative) Fidélité et exactitude	6

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 7768:2006](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 7768 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 38, *Textiles*, sous-comité SC 2, *Méthodes d'entretien, de finition et de résistance à l'eau*.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 7768:1985), qui a fait l'objet d'une révision technique.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/7c42159b-e140-4250-82e8-14c06a331fba/iso-7768-2006>

Textiles — Méthode d'essai pour l'évaluation de la régularité d'aspect des étoffes après nettoyage

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode d'évaluation de la conservation de la régularité d'aspect initiale des étoffes soumises à essai, après un ou plusieurs traitements de nettoyage.

La présente méthode a été développée principalement pour l'utilisation des machines de lavage domestiques de Type B, telles que définies dans l'ISO 6330 dans le procédé de nettoyage; il est toutefois possible de l'utiliser avec des machines de Type A définies dans cette même Norme internationale. Cette méthode peut également être utilisée pour juger de la régularité d'aspect des étoffes après d'autres procédés de nettoyage.

NOTE Il est entendu que les impressions et dessins masquent l'aspect froissé des étoffes. Cela n'entame pas pour autant l'intérêt du concept de «régularité d'aspect» visant à offrir au consommateur des étoffes qui nécessitent peu voire pas de repassage.

iTeh STANDARD PREVIEW

2 Références normatives (standards.iteh.ai)

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 105-A03, *Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie A03: Échelle de gris pour l'évaluation des décolorations*

ISO 139, *Textiles — Atmosphères normales de conditionnement et d'essai*

ISO 3175 (toutes les parties), *Textiles — Entretien professionnel, nettoyage à sec et nettoyage à l'eau des étoffes et des vêtements*

ISO 6330, *Textiles — Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles*

3 Principe

Des éprouvettes d'étoffes sont soumises à des modes opératoires qui simulent les procédés de nettoyage. Un des modes opératoires de lavage et de séchage domestiques spécifiés dans l'ISO 6330 ou un des modes opératoires professionnels spécifiés dans la série de l'ISO 3175 est utilisé, selon l'accord conclu entre les parties intéressées.

4 Appareillage

4.1 Appareillage de lavage et de séchage, tel que spécifié dans l'ISO 6330, ou **appareillage d'entretien professionnel**, tel que spécifié dans l'ISO 3175.

4.2 Éclairage

La zone d'évaluation doit être une pièce obscure, utilisant la configuration d'éclairage vertical représentée à la Figure 1 et comprenant les éléments suivants. Il convient que les dimensions des lampes soient choisies de manière que l'éclairage s'étende au-delà de la surface globale de l'éprouvette et des étalons lorsqu'ils sont utilisés pour l'évaluation.

4.2.1 Deux tubes fluorescents CW (cool white), sans déflecteur ni verre, chacun d'une longueur minimale de 2 m, disposés côte à côte.

4.2.2 Un réflecteur en émail blanc, sans déflecteur ni verre.

4.2.3 Un porte-éprouvette.

4.2.4 Un panneau d'examen visuel en contreplaqué épais, peint en gris correspondant au degré N°2 de l'échelle de gris pour l'évaluation des décolorations conformément à l'ISO 105-A03.

4.3 Étalons tridimensionnels de la régularité d'aspect (voir Figure 2) ¹⁾.

5 Éprouvettes

Préparer trois éprouvettes mesurant chacune 38 cm × 38 cm, les découper parallèlement les unes par rapport aux autres et dans le sens de la chaîne. Cranter leurs bords afin d'éviter tout effilochage et marquer le sens de la chaîne.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

6 Mode opératoire

6.1 Traiter chaque éprouvette conformément à l'une des méthodes de nettoyage spécifiées dans l'ISO 6330 ou dans l'ISO 3175, selon l'accord conclu par les parties intéressées.

6.2 Si cela est requis, recommencer quatre fois le traitement choisi afin d'obtenir un total de cinq cycles.

6.3 Conditionner les éprouvettes pendant une durée minimale de 4 h et une durée maximale de 24 h, conformément à l'ISO 139, en laissant pendre chaque éprouvette librement, la chaîne dans le sens vertical afin d'éviter toute déformation.

6.4 Évaluation

6.4.1 Trois observateurs doivent évaluer indépendamment chaque éprouvette traitée.

6.4.2 Monter l'éprouvette sur le panneau d'examen visuel (4.2.4) comme illustré à la Figure 1, en orientant la chaîne verticalement. Placer les étalons tridimensionnels en matériau plastique (4.3) de chaque côté de l'éprouvette afin de faciliter l'évaluation comparative.

Le tube fluorescent à éclairage vertical (4.2.1) doit être la seule source de lumière éclairant le panneau d'examen visuel; toutes les autres sources de lumière dans la pièce doivent être éteintes. De nombreux observateurs ont constaté que la lumière réfléchie par les murs situés sur le côté à proximité du panneau d'examen peut avoir une incidence sur l'évaluation des résultats. Il est recommandé soit de peindre les murs

1) Les étalons représentés à la Figure 2 n'y figurent qu'en guise d'illustrations. Ces étalons peuvent être obtenus auprès de AATCC Technical Center, One Davis Drive, P O Box 12215, Research Triangle Park, North Carolina 27709-2215 (USA); Tél: +919-549-8141; Fax: +919-549-8933 ; <http://www.aatcc.org/>. Cette information est donnée par souci de commodité à l'intention des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne saurait constituer un engagement de l'ISO à l'égard de ce produit. Des produits équivalents peuvent être utilisés s'il est démontré qu'ils conduisent aux mêmes résultats.

situés sur le côté en noir, soit d'installer des rideaux occultants de chaque côté du panneau d'examen de façon à éliminer toute interférence par réflexion.

6.4.3 L'observateur doit se tenir debout juste en face de l'éprouvette, à une distance de 1,2 m du panneau. Il a été constaté que les différences normales de taille de l'observateur, au-dessus ou au-dessous du niveau arbitraire des yeux à 1,5 m, n'ont pas d'effet significatif sur le niveau d'évaluation choisi.

6.4.4 Attribuer le numéro de l'étalon qui correspond le mieux à l'aspect de l'éprouvette ou attribuer des valeurs qui se situent à mi-distance entre les étalons à chiffre entier dépourvus de demi-unités, si l'aspect des éprouvettes le justifie (voir Tableau 1).

La cotation SA-5 correspond à l'étalon SA-5 et représente la meilleure régularité d'aspect et le meilleur état de conservation de l'aspect initial. À l'inverse, la cotation SA-1 correspond à l'étalon SA-1 et représente le moins bel aspect et l'état de conservation de l'aspect initial le plus médiocre.

6.4.5 De façon analogue, l'observateur doit évaluer indépendamment les deux autres éprouvettes. Les deux autres observateurs doivent procéder de même, en assignant les résultats de cotation de manière indépendante.

Tableau 1 — Cotation de la régularité d'aspect d'une étoffe

Cotation	Aspect
SA-5	Équivalent à l'étalon SA-5
4,5	À mi-distance entre les étalons SA-4 et SA-5
SA-4	Équivalent à l'étalon SA-4
SA-3,5	Équivalent à l'étalon SA-3,5
SA-3	Équivalent à l'étalon SA-3
2,5	À mi-distance entre les étalons SA-2 et SA-3
SA-2	Équivalent à l'étalon SA-2
1,5	À mi-distance entre les étalons SA-1 et SA-2
SA-1	Équivalent à l'étalon SA-1 ou pire que celui-ci

7 Expression des résultats

Calculer la moyenne des neuf résultats obtenus par les trois observateurs lors de l'évaluation du jeu des trois éprouvettes. Noter cette moyenne en l'arrondissant à la demi-unité d'évaluation la plus proche.


NOTE Des données concernant la fidélité et l'exactitude sont fournies dans l'Annexe A. Le mode opératoire décrit étant subjectif et utilisant un classement ordinal, les résultats ont été soumis à un traitement statistique basé sur la distribution de fréquences.

8 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes:

- une référence à la présente Norme internationale (ISO 7768:2006);
- des détails relatifs à l'échantillon évalué;
- des détails sur les méthodes de nettoyage utilisées;

- d) le nombre de cycles de nettoyage utilisés;
- e) la cotation de la régularité d'aspect de l'étoffe telle qu'elle a été calculée conformément à l'Article 7 et exprimée suivant le Tableau 1;
- f) des détails relatifs à tout écart commis par rapport au mode opératoire spécifié.

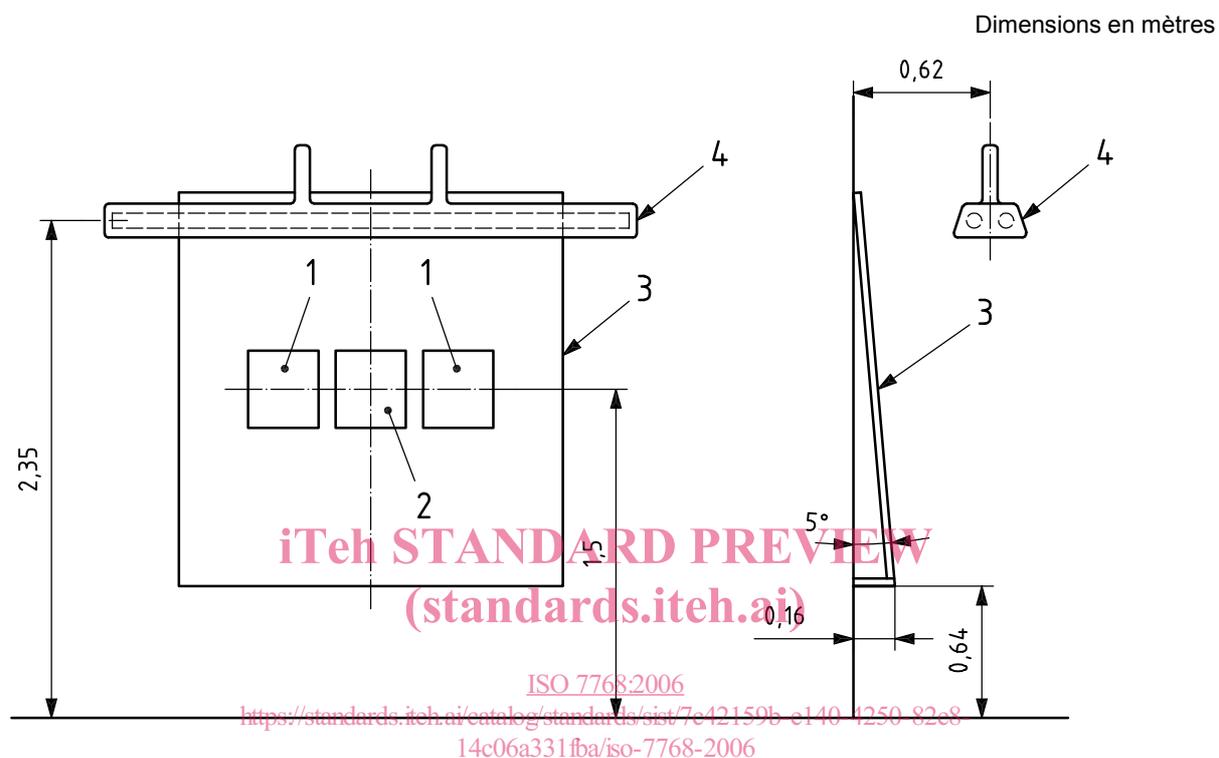

Légende

- 1 étalons
- 2 éprouvette
- 3 panneau d'examen visuel
- 4 exemple d'emplacement de la lampe fluorescente

Figure 1 — Matériel d'éclairage utilisé pour l'examen visuel des éprouvettes



Figure 2 — Étalons tridimensionnels de la régularité d'aspect