
**Plastiques alvéolaires rigides —
Détermination des caractéristiques
de compression**

Rigid cellular plastics — Determination of compression properties

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 844:2007](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[ISO 844:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2007

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Version française parue en 2009

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Symboles et termes abrégés	2
5 Principe	2
6 Appareillage	3
7 Éprouvettes	3
8 Mode opératoire	4
9 Expression des résultats	5
10 Fidélité	7
11 Rapport d'essai	8

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 844:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007>

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 844 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 61, *Plastiques*, sous-comité SC 10, *Plastiques alvéolaires*.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 844:2004), qui a été révisée afin d'inclure un choix d'atmosphères de conditionnement (voir 7.4).

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007>

Plastiques alvéolaires rigides — Détermination des caractéristiques de compression

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination

a) de la résistance à la compression et de la déformation relative correspondante

ou

b) de la contrainte en compression à 10 % de déformation relative

et

c) lorsque cela est souhaitable, du module de compression

des plastiques alvéolaires rigides.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

2 Références normatives

ISO 844:2007

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-927874c51d30/iso-844-2007>

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 1923, *Plastiques et caoutchoucs alvéolaires — Détermination des dimensions linéaires*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

déformation relative

ε

rapport de la diminution d'épaisseur (par rapport à sa valeur initiale) de l'éprouvette à son épaisseur initiale

NOTE 1 Elle est exprimée en pourcentage.

NOTE 2 La déformation relative correspondant à σ_m (voir 3.2) est désignée par ε_m .

3.2

résistance à la compression

σ_m

rapport de la force maximale de compression, F_m , atteinte lorsque la déformation relative ε est $< 10\%$, à l'aire initiale de la section transversale de l'éprouvette

3.3
contrainte en compression à 10 % de déformation relative

σ_{10}
rapport de la force de compression, F_{10} , à 10 % de déformation relative, ε_{10} , à l'aire initiale de la section transversale de l'éprouvette

3.4
module d'élasticité en compression

E
rapport de la contrainte en compression à la déformation relative correspondante en deçà de la limite proportionnelle, c'est-à-dire quand la relation est linéaire

4 Symboles et termes abrégés

- A_0 aire initiale de la section transversale, en mètres carrés
- E module d'élasticité en compression, en kilopascals
- F_e force correspondant à x_e (limite proportionnelle conventionnelle), en newtons
- F_m force maximale, en newtons
- F_{10} force correspondant à 10 % de déformation relative, en newtons
- h_0 épaisseur initiale de l'éprouvette, en millimètres
- ε_m déformation relative, ε , correspondant à la résistance à la compression, σ_m , en pourcentage
- σ_m résistance à la compression, en kilopascals [ISO 844:2007](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-027847c5ffa/iso-844-2007)
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-027847c5ffa/iso-844-2007>
- σ_{10} contrainte en compression à 10 % de déformation relative, en kilopascals
- x_e déplacement correspondant à F_e dans la zone conventionnelle d'élasticité, en millimètres
- x_m déplacement correspondant à la force maximale, en millimètres
- x_{10} déplacement correspondant à 10 % de déformation relative, en millimètres
- kPa kilopascals
- Pa pascals

5 Principe

Une force de compression est appliquée en direction axiale sur les faces d'une éprouvette parallélépipédique rectangle. La contrainte maximale supportée par l'éprouvette est calculée.

Si la valeur de la contrainte maximale correspond à une déformation relative inférieure à 10 %, elle est notée comme étant la «résistance à la compression». Sinon, la contrainte en compression à 10 % de déformation relative est calculée et sa valeur est notée comme étant la «contrainte en compression à 10 % de déformation relative».

6 Appareillage

6.1 Machine d'essai de compression

Utiliser une machine d'essai de compression appropriée à la gamme de force et de déplacement à mettre en œuvre, munie de deux plateaux parallèles indéformables, de surface plane et polie, et de forme carrée ou circulaire, dont le côté (ou le diamètre) est d'au moins 10 cm. L'un des plateaux doit être fixe et l'autre mobile, ce dernier devant pouvoir être animé d'une vitesse de déplacement constante, conformément aux conditions spécifiées dans l'Article 8. Aucun des plateaux ne doit être à alignement automatique.

6.2 Dispositifs de mesure du déplacement et de la force

6.2.1 Mesurage du déplacement

La machine d'essai de compression doit être pourvue d'un système permettant le mesurage en continu du déplacement x du plateau mobile avec une exactitude de $\pm 5\%$ ou $\pm 0,1$ mm, si cette dernière valeur correspond à une valeur de mesurage plus exacte (voir la note en 6.2.2)

6.2.2 Mesurage de la force

Un capteur de force doit être fixé à l'un des plateaux de la machine afin de mesurer la force, F , engendrée par la réaction de l'éprouvette sur les plateaux au cours de l'essai. Ce capteur doit être tel que sa propre déformation au cours du mesurage soit négligeable en comparaison de celle qui est à mesurer. En outre, il doit permettre le mesurage en continu de la charge à chaque instant avec une exactitude de $\pm 1\%$.

NOTE Il est recommandé d'utiliser un dispositif d'enregistrement simultané de la force, F , et du déplacement, x , permettant, par l'obtention de la courbe $F = f(x)$, la détermination graphique des couples de valeurs F , x indiqués dans l'Article 9, avec l'exactitude spécifiée en 6.2.1 et dans le présent paragraphe, tout en fournissant des indications complémentaires sur le comportement du produit.

ISO 844:2007

6.2.3 Étalonnage <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007>

Les dispositifs de mesure et, le cas échéant, d'enregistrement graphique de la force et du déplacement provoqués par la machine d'essai doivent être vérifiés périodiquement. Cette vérification doit être effectuée au moyen d'une série de poids étalons ayant une masse connue avec une exactitude supérieure à $\pm 1\%$ et correspondant aux forces appliquées pendant l'essai. Pour vérifier ces dispositifs, il est nécessaire d'utiliser des cales d'épaisseur connue avec une exactitude supérieure à $\pm 0,5\%$ ou $\pm 0,1$ mm, en retenant la valeur la plus restrictive.

6.3 Matériel de mesure des dimensions des éprouvettes

Ce matériel doit être conforme à l'ISO 1923.

7 Éprouvettes

7.1 Dimensions

Les éprouvettes doivent avoir (50 ± 1) mm d'épaisseur, sauf pour les produits qui comportent des peaux de moulage destinées à être maintenues dans leur intégralité sur le produit au cours de l'utilisation de celui-ci. Dans de tels cas, les éprouvettes doivent avoir l'épaisseur totale du produit, cette épaisseur devant être au minimum de 10 mm et au maximum égale à la largeur ou au diamètre de l'éprouvette.

La base des éprouvettes doit être carrée ou circulaire, avec une superficie minimale de 25 cm^2 et maximale de 230 cm^2 . La forme et les dimensions préférentielles sont un prisme droit de $(100 \pm 1) \text{ mm} \times (100 \pm 1) \text{ mm}$ de côté.

La distance entre deux faces ne doit pas varier de plus de 1% (tolérance de parallélisme).

Il n'est en aucun cas possible d'empiler plusieurs éprouvettes pour obtenir une plus grande épaisseur d'essai.

Les résultats obtenus avec des éprouvettes d'épaisseurs différentes ne doivent pas être comparés.

7.2 Préparation

Les éprouvettes doivent être découpées de sorte que leur base soit perpendiculaire à la direction de compression du produit dans l'utilisation prévue. Dans le cas de matériaux anisotropes pour lesquels une caractérisation plus complète est souhaitée, ou si la direction principale d'anisotropie est inconnue, il peut être nécessaire de préparer des jeux d'éprouvettes supplémentaires.

Le découpage des éprouvettes doit être effectué selon des méthodes ne changeant pas la texture du matériau alvéolaire. Les peaux de moulage qui ne sont pas maintenues sur le produit au cours de l'utilisation de celui-ci doivent être enlevées.

En général, toute anisotropie est caractérisée par un plan et par la direction perpendiculaire à ce plan; par conséquent, il est nécessaire de considérer deux jeux d'éprouvettes.

7.3 Nombre

En ce qui concerne la sélection des échantillons qui servent à la préparation des éprouvettes à partir de blocs ou de plaques d'un matériau alvéolaire rigide, ainsi que le nombre d'éprouvettes à prévoir pour l'essai, se reporter à la spécification relative au type de matériau alvéolaire soumis à essai. En l'absence de telles spécifications, utiliser au moins cinq éprouvettes.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

7.4 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes à

(23 ± 2) °C et (50 ± 10) % d'humidité relative ISO 844:2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007

ou

(23 ± 5) °C et 50⁺²⁰₋₁₀ % d'humidité relative

ou

(27 ± 5) °C et 65⁺²⁰₋₁₀ % d'humidité relative

durant au moins 6 h.

8 Mode opératoire

Les conditions d'essai doivent être celles utilisées pour le conditionnement des éprouvettes.

Mesurer les trois dimensions de chaque éprouvette conformément à l'ISO 1923. Centrer une éprouvette entre les deux plateaux parallèles de la machine d'essai de compression et la comprimer à une vitesse aussi proche que possible de celle nécessaire à l'obtention d'une réduction de 10 % de son épaisseur initiale, h_0 , par minute, jusqu'à ce que l'épaisseur de l'éprouvette soit réduite à 85 % de l'épaisseur initiale. Enregistrer la valeur de la force maximale atteinte au cours du processus de la diminution en épaisseur.


Si le module d'élasticité en compression est à déterminer, enregistrer une courbe force-déplacement et tracer une tangente à la partie la plus inclinée de la courbe.

Répéter le mode opératoire sur chacune des éprouvettes restantes.

9 Expression des résultats

9.1 Généralités

Selon le cas, il sera nécessaire de calculer σ_m et ε_m [voir 9.2 et Figure 1 a)], ou σ_{10} [voir 9.3 et Figure 1 b)], ou bien ces trois propriétés [voir Figure 1 c)] si le matériau flue avant la fin de l'essai tout en continuant de résister à une force croissante.

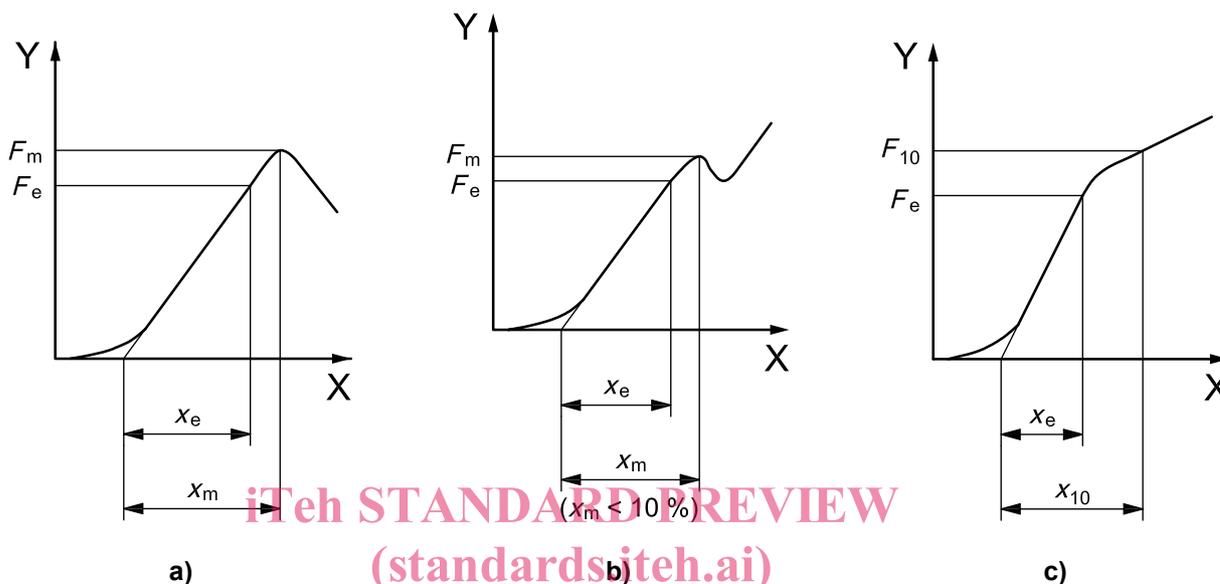

Légende

X déplacement
Y force

ISO 844:2007

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/c690c688-eccf-4b6a-97a0-0f27847c5ffa/iso-844-2007>

Figure 1 — Exemples de courbes force-déplacement

9.2 Résistance à la compression et déformation relative correspondante

9.2.1 Résistance à la compression

La résistance à la compression, σ_m , exprimée en kilopascals, est donnée par l'équation

$$\sigma_m = 10^3 \times \frac{F_m}{A_0}$$

où

F_m est la force maximale atteinte, en newtons;

A_0 est l'aire initiale de la section transversale, en mètres carrés, de l'éprouvette.