
**Caoutchouc vulcanisé ou
thermoplastique — Détermination de la
résistance au déchirement —**

**Partie 1:
Éprouvettes pantalon, angulaire et
croissant**

iTeh STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)
*Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tear
strength —*

Part 1: Trouser, angle and crescent test pieces

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010>



PDF – Exonération de responsabilité

Le présent fichier PDF peut contenir des polices de caractères intégrées. Conformément aux conditions de licence d'Adobe, ce fichier peut être imprimé ou visualisé, mais ne doit pas être modifié à moins que l'ordinateur employé à cet effet ne bénéficie d'une licence autorisant l'utilisation de ces polices et que celles-ci y soient installées. Lors du téléchargement de ce fichier, les parties concernées acceptent de fait la responsabilité de ne pas enfreindre les conditions de licence d'Adobe. Le Secrétariat central de l'ISO décline toute responsabilité en la matière.

Adobe est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.

Les détails relatifs aux produits logiciels utilisés pour la création du présent fichier PDF sont disponibles dans la rubrique General Info du fichier; les paramètres de création PDF ont été optimisés pour l'impression. Toutes les mesures ont été prises pour garantir l'exploitation de ce fichier par les comités membres de l'ISO. Dans le cas peu probable où surviendrait un problème d'utilisation, veuillez en informer le Secrétariat central à l'adresse donnée ci-dessous.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 34-1:2010](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2010

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'ISO à l'adresse ci-après ou du comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20
Tel. + 41 22 749 01 11
Fax + 41 22 749 09 47
E-mail copyright@iso.org
Web www.iso.org

Publié en Suisse

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	2
3 Termes et définitions	2
4 Principe	3
5 Appareillage	3
5.1 Emporte-pièce	3
5.2 Outil de coupe pour entaille	3
5.3 Machine d'essai	4
5.4 Fixations	4
6 Étalonnage	6
7 Éprouvettes	6
8 Nombre d'essais	7
9 Température d'essai	7
10 Mode opératoire	7
11 Expression des résultats	8
12 Rapport d'essai	8
Annexe A (informative) Fidélité	10
Annexe B (normative) Programme d'étalonnage	12
Bibliographie	14

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 34-1 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 45, *Élastomères et produits à base d'élastomères*, sous-comité SC 2, *Essais et analyses*.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 34-1:2004), qui a fait l'objet d'une révision technique. En 5.3, la justesse de mesure de la force de la machine d'essai de traction a été modifiée pour appartenir à la classe 1. À l'Article 10, la plage admissible d'épaisseur médiane pour chaque groupe, à titre de comparaison, a également été modifiée.

L'ISO 34 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résistance au déchirement*:

- *Partie 1: Éprouvettes pantalon, angulaire et croissant*
- *Partie 2: Petites éprouvettes (éprouvettes de Delft)*

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la résistance au déchirement —

Partie 1: Éprouvettes pantalon, angulaire et croissant

AVERTISSEMENT — Il convient que l'utilisateur de la présente partie de l'ISO 34 connaisse bien les pratiques courantes de laboratoire. La présente partie de l'ISO 34 n'a pas pour but de traiter tous les problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité, et de s'assurer de la conformité à la réglementation nationale en vigueur.

ATTENTION — Certains modes opératoires spécifiés dans la présente partie de l'ISO 34 peuvent impliquer l'utilisation ou la génération de substances ou de déchets pouvant représenter un danger environnemental local. Il convient de se référer à la documentation appropriée concernant la manipulation et l'élimination après usage en toute sécurité.

iTeh STANDARD PREVIEW

1 Domaine d'application (standards.iteh.ai)

La présente partie de l'ISO 34 spécifie trois méthodes pour la détermination de la résistance au déchirement du caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique, à savoir:

- méthode A, utilisant une éprouvette pantalon;
- méthode B, utilisant une éprouvette angulaire, avec ou sans entaille de profondeur spécifiée;
- méthode C, utilisant une éprouvette croissant entaillée.

La valeur de la résistance au déchirement obtenue dépend de la forme de l'éprouvette, de la vitesse d'étirement et de la température d'essai. Elle peut aussi être sensible au sens du grain du caoutchouc.

Méthode A: Utilisant une éprouvette pantalon

La méthode A, qui utilise l'éprouvette pantalon, est utilisée de préférence car elle n'est pas sensible à la longueur de l'entaille, à la différence des deux autres éprouvettes dans lesquelles l'entaille doit être très étroitement contrôlée. En outre, les résultats obtenus sont plus facilement reliés aux caractéristiques de déchirement fondamentales du matériau et sont moins sensibles aux effets du module (à condition que la déformation des jambes soit négligeable), et la vitesse de propagation de la déchirure est directement liée à la vitesse de séparation des mâchoires. Avec certains caoutchoucs, la propagation du déchirement n'est pas régulière (plan de propagation de la fissure non constant) et l'analyse des résultats peut être difficile^[3].

Méthode B, mode opératoire (a): Utilisant une éprouvette angulaire sans entaille

Cet essai est une combinaison d'initiation et de propagation de la déchirure. La contrainte localisée à la base de l'angle augmente jusqu'à ce qu'elle soit suffisante pour amorcer une déchirure qui se propage sous l'effet de sollicitations ultérieures. Cependant, comme il est seulement possible de mesurer la force globale nécessaire pour rompre l'éprouvette, la force ne peut pas être décomposée en deux composantes dont l'une produit l'initiation et l'autre la propagation^[4].

Méthode B, mode opératoire (b): Utilisant une éprouvette angulaire entaillée

Cet essai mesure la force nécessaire pour propager une entaille déjà pratiquée dans l'éprouvette. La vitesse de propagation n'est pas directement liée à la vitesse de séparation des mâchoires^[5].

Méthode C: Utilisant une éprouvette croissant

Cet essai mesure également la force nécessaire pour propager une entaille déjà pratiquée dans l'éprouvette et la vitesse de propagation n'est pas liée à la vitesse de séparation des mâchoires.

NOTE Une méthode spécifique de détermination de la résistance au déchirement des petites éprouvettes de caoutchouc (éprouvettes de Delft) est spécifiée dans l'ISO 34-2^[1].

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 5893, *Appareils d'essai du caoutchouc et des plastiques — Types pour traction, flexion et compression (vitesse de translation constante) — Spécifications*

ISO 6133, *Caoutchouc et plastiques — Analyse des tracés multi-pics obtenus lors des déterminations de la résistance au déchirement et de la force d'adhérence*

ISO 18899:2004, *Caoutchouc — Guide pour l'étalonnage du matériel d'essai*

ISO 23529, *Caoutchouc — Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des éprouvettes pour les méthodes d'essais physiques*

iteh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 34-1:2010
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010>

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
résistance au déchirement de l'éprouvette pantalon
force médiane nécessaire pour propager par déchirement une entaille dans une éprouvette spécifiée en forme de pantalon, divisée par l'épaisseur de l'éprouvette, la force agissant dans une direction située sensiblement dans le plan de l'entaille

NOTE La force médiane est calculée conformément à l'ISO 6133.

3.2
résistance au déchirement de l'éprouvette angulaire sans entaille
force maximale nécessaire pour rompre une éprouvette spécifiée de forme angulaire, divisée par l'épaisseur de l'éprouvette, la force agissant sensiblement dans le sens de la longueur de l'éprouvette

3.3
résistance au déchirement de l'éprouvette angulaire avec entaille
résistance au déchirement de l'éprouvette croissant
force maximale nécessaire pour provoquer l'extension, par déchirement du caoutchouc, d'une entaille pratiquée dans une éprouvette spécifiée, angulaire ou croissant, divisée par l'épaisseur de l'éprouvette, la force agissant dans une direction sensiblement normale au plan de l'entaille

4 Principe

L'essai consiste à mesurer la force nécessaire pour déchirer une éprouvette spécifiée, dans le prolongement de l'entaille déjà pratiquée ou, dans le cas de la méthode B, mode opératoire (a), sur toute la largeur de l'éprouvette.

La force de déchirement est appliquée au moyen d'une machine d'essai de traction, utilisée sans interruption à une vitesse de déplacement constante, jusqu'à rupture de l'éprouvette. Selon la méthode employée, la force maximale ou médiane atteinte est utilisée pour calculer la résistance au déchirement.

Aucune corrélation entre les données obtenues avec les différentes éprouvettes ne peut être établie.

5 Appareillage

5.1 Emporte-pièce

5.1.1 L'emporte-pièce utilisé pour découper les éprouvettes pantalon doit avoir les dimensions indiquées à la Figure 1.

5.1.2 L'emporte-pièce utilisé pour découper les éprouvettes angulaires doit avoir les dimensions indiquées à la Figure 2.

5.1.3 L'emporte-pièce utilisé pour découper les éprouvettes croissant doit avoir les dimensions indiquées à la Figure 3.

5.1.4 Le tranchant des emporte-pièce doit être maintenu net et sans le moindre endommagement. Des précautions doivent être prises pour que les bords coupants soient perpendiculaires aux autres faces de l'éprouvette et aient un minimum de concavité.

5.2 Outil de coupe pour entaille

ISO 34-1:2010

[https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010)

[478109271089/iso-34-1-2010](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010)

Pour pratiquer une entaille dans l'éprouvette, une lame de rasoir tranchante ou un couteau tranchant sans endommagement doit être utilisé.

Le dispositif pour pratiquer l'entaille voulue dans l'éprouvette angulaire ou l'éprouvette croissant entaillée doit être comme suit.

Un dispositif doit être prévu pour fixer solidement l'éprouvette en la serrant, en particulier dans la région où va être pratiquée l'entaille. L'outil de coupe, constitué par une lame de rasoir ou une lame similaire, doit être fixé par serrage dans un plan perpendiculaire au grand axe de l'éprouvette et placé de manière à réaliser l'entaille à l'endroit approprié. Le dispositif de fixation par serrage de la lame ne doit permettre aucun déplacement latéral et doit être monté dans des guides permettant à la lame de se déplacer dans l'éprouvette, son bord demeurant perpendiculaire au plan de cette dernière. En option, la lame doit être fixe et l'éprouvette disposée pour se déplacer de manière analogue. Des moyens permettant d'ajuster avec précision la profondeur de l'entaille doivent être prévus. Le réglage à effectuer pour positionner le support de lame ou l'éprouvette fixée par serrage doit être déterminé pour chaque lame en pratiquant une ou deux entailles préliminaires et en mesurant celles-ci à l'aide d'un microscope. La lame doit être humidifiée avec de l'eau ou une solution de savon avant entaillage.

NOTE Un dispositif approprié à l'entaillage des éprouvettes de déchirement est décrit en détail dans la littérature^[6].

Pour vérifier que la profondeur de l'entaille est comprise dans les limites spécifiées (voir 7.4), tout moyen approprié peut être utilisé, par exemple un projecteur de profil. Un microscope donnant un grossissement d'au moins $\times 10$, muni d'une platine mobile convenablement éclairée constitue un dispositif pratique. L'oculaire est muni d'un réticule permettant de noter le déplacement de la platine et de l'éprouvette sur une distance égale à la profondeur de l'entaille. Le déplacement de la platine est déterminé avec un micromètre.

En alternative, un microscope à déplacement peut également être utilisé.

Le dispositif doit avoir une exactitude de mesure d'au moins 0,05 mm.


5.3 Machine d'essai

La machine doit être conforme aux exigences de l'ISO 5893, avec une justesse correspondant à la classe 1.

Elle doit être capable d'enregistrer les forces appliquées pendant l'essai avec une précision de 1 %, tout en maintenant constante la vitesse de séparation des mâchoires spécifiée, soit 100 mm/min \pm 10 mm/min pour l'éprouvette pantalon et 500 mm/min \pm 50 mm/min pour les éprouvettes angulaire et croissant. Une machine de faible inertie avec enregistrement de la force en cours d'essai est essentielle lorsque l'éprouvette pantalon est utilisée.

5.4 Fixations

La machine doit être munie de fixations qui serrent automatiquement au fur et à mesure que la force augmente et exercent une pression uniforme sur les extrémités élargies de l'éprouvette. Chaque fixation doit comporter un moyen de positionnement, tel que les éprouvettes soient insérées symétriquement et alignées dans l'axe de la direction de la traction. La longueur insérée doit être telle que l'éprouvette soit convenablement fixée dans les zones à bords parallèles, dans le cas d'éprouvettes angulaire et croissant. Les éprouvettes pantalon doivent être insérées dans les fixations conformément à la Figure 4.

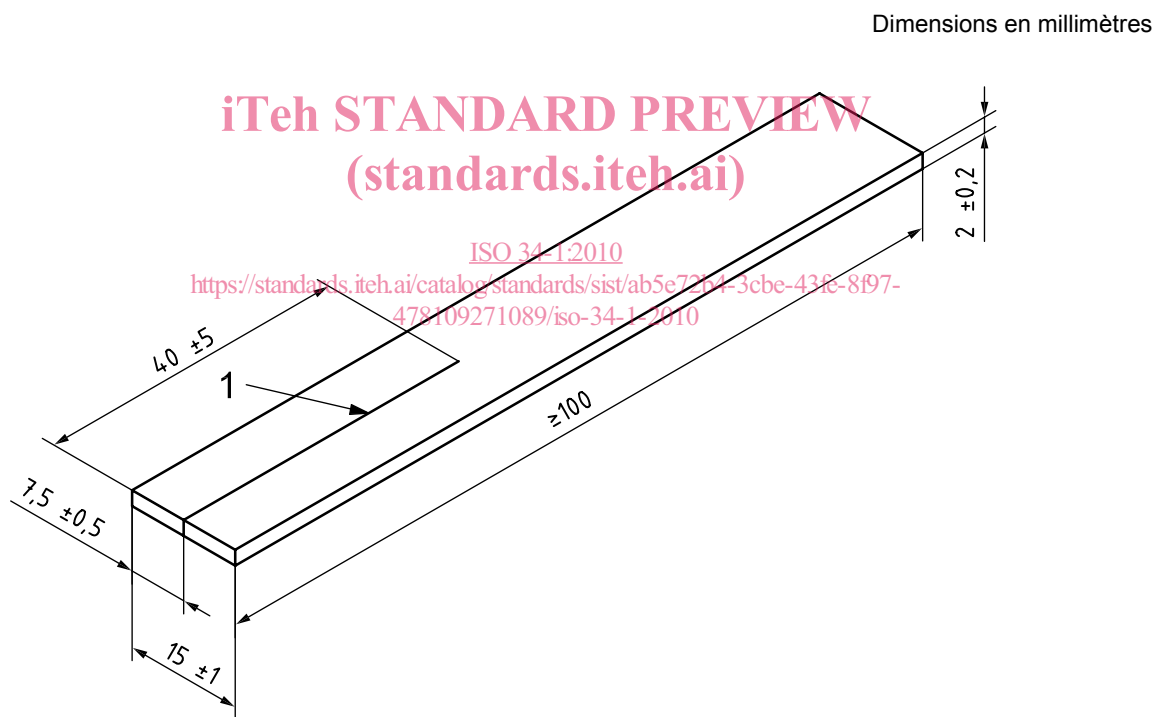


Légende

- 1 emplacement de l'entaille

Figure 1 — Emporte-pièce pour éprouvette pantalon

Dimensions en millimètres

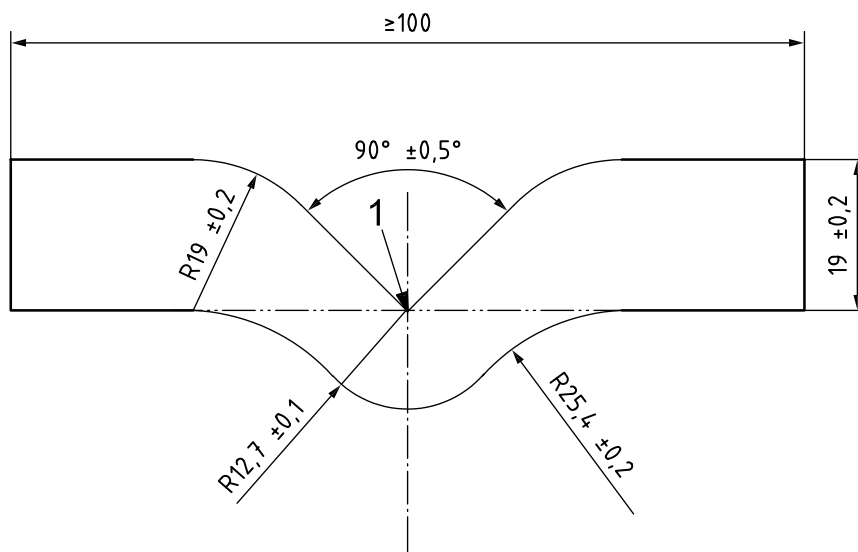

Légende


1 emplacement de l'entaille pour la méthode B, mode opératoire (b)

Figure 2 — Emporte-pièce pour éprouvette angulaire
 (standards.iteh.ai)

ISO 34-1:2010

Dimensions en millimètres

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010>

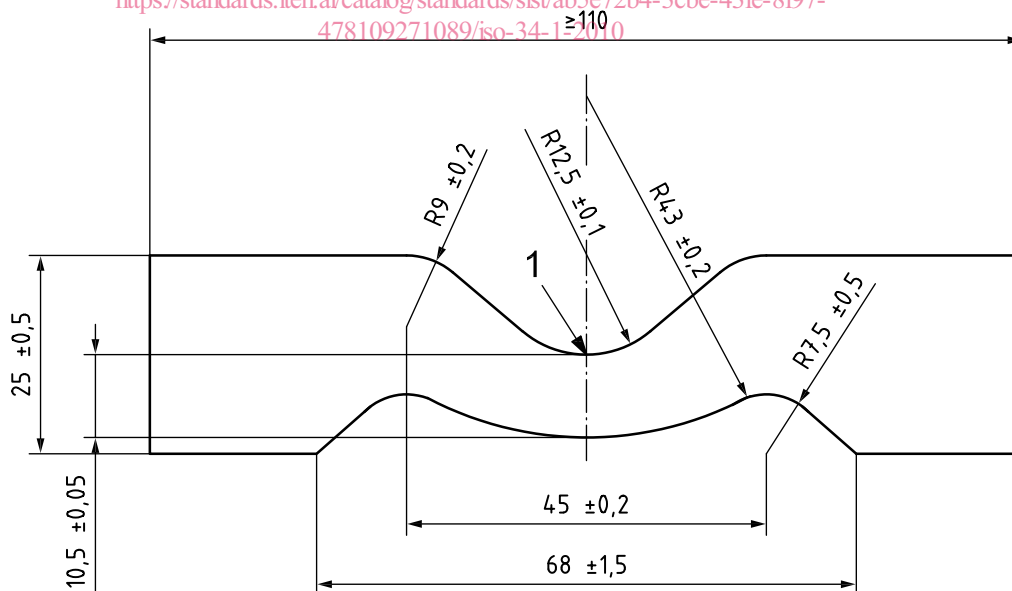

Légende

1 emplacement de l'entaille

Figure 3 — Emporte-pièce pour éprouvette croissant

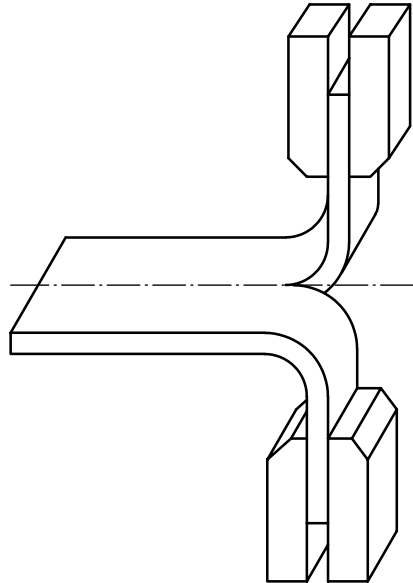


Figure 4 — Position de l'éprouvette pantalon dans la machine d'essai

6 Étalonnage

L'appareillage d'essai doit être étalonné conformément au programme donné dans l'Annexe B.

7 Éprouvettes

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010>

7.1 Les éprouvettes doivent être découpées dans une plaque de caoutchouc d'épaisseur uniforme. La plaque doit avoir de préférence une épaisseur de $2,0 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$. Cependant il est admis que, lorsque les plaques proviennent de produits finis, cette épaisseur puisse ne pas être obtenue.

Les plaques peuvent être moulées ou obtenues à partir de produits par découpage ou par meulage.

Les exigences de l'ISO 23529 doivent s'appliquer en ce qui concerne le délai entre vulcanisation ou préparation de la plaque et le découpage des éprouvettes. Durant cet intervalle, les plaques doivent être protégées le plus complètement possible de la lumière.

7.2 Les plaques doivent être conditionnées à température normale de laboratoire (voir l'ISO 23529) durant au moins 3 h avant prélèvement des éprouvettes.

Chaque éprouvette doit être découpée dans la plaque à l'aide d'un emporte-pièce de la forme indiquée à la Figure 1, 2 ou 3, en opérant d'un seul coup de presse. Le caoutchouc doit être mouillé avec de l'eau ou une solution de savon et doit être placé sur un support constitué par une plaque d'un matériau souple (par exemple cuir, bande de caoutchouc ou carton) posée sur une surface rigide et plane.

7.3 Chaque éprouvette doit, si possible, être prélevée de manière que la résistance au déchirement puisse être déterminée dans deux directions qui font entre elles un angle de 90° . La direction dans laquelle est prélevée chaque éprouvette doit être indiquée de manière que l'effet de l'anisotropie puisse être apprécié.

La direction de la propagation du déchirement est parallèle à la longueur de l'éprouvette pour l'éprouvette pantalon et perpendiculaire à la longueur pour les éprouvettes croissant et angulaire.

7.4 Chaque éprouvette doit être découpée ou entaillée à la profondeur indiquée dans le présent paragraphe, au moyen de l'appareillage spécifié en 5.2.

Méthode A (éprouvette pantalon) — Entaille de profondeur égale à $40 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ faite au milieu de la largeur de l'éprouvette (voir Figure 1). Il est important de faire le dernier millimètre (approximativement) de la coupure avec une lame de rasoir ou un couteau tranchant.

Méthode B, mode opératoire (b) (éprouvette angulaire) — Entaille de profondeur égale à $1,0 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ au sommet de l'angle intérieur de l'éprouvette (voir Figure 2).

Méthode C (éprouvette croissant) — Entaille de profondeur égale à $1,0 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ au milieu du bord intérieur concave de l'éprouvette (voir Figure 3).

Les éprouvettes doivent être entaillées ou coupées, mesurées et soumises à essai immédiatement de préférence; si elles ne sont pas soumises à essai immédiatement, elles doivent être conservées à la température normale de laboratoire choisie, jusqu'au moment de l'essai. Le délai entre l'entaillage ou la coupure de l'éprouvette et l'essai ne doit pas dépasser 24 h. Si un traitement de vieillissement a été effectué, la coupure ou l'entaille doit être pratiquée après ce traitement.

8 Nombre d'essais

Au moins cinq éprouvettes par échantillon doivent être soumises à essai et, si possible, cinq dans chacune des directions indiquées en 7.3.

iTeh STANDARD PREVIEW

9 Température d'essai (standards.iteh.ai)

L'essai est normalement effectué à une température normale de laboratoire, comme spécifié dans l'ISO 23529. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser d'autres températures, ces dernières doivent être choisies dans l'ISO 23529.

ISO 34-1:2010
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/ab5e72b4-3cbe-43fe-8f97-478109271089/iso-34-1-2010>

Si l'essai doit être effectué à une température autre que la température normale de laboratoire, l'éprouvette doit être conditionnée durant une période suffisante pour atteindre un bon équilibre de température à la température d'essai, immédiatement avant l'essai. Cette période doit être maintenue aussi courte que possible de façon à éviter le vieillissement du caoutchouc (voir l'ISO 23529).

La même température doit être utilisée tout au long d'un essai ou d'une série d'essais destinés à être comparés.

10 Mode opératoire

Mesurer l'épaisseur de l'éprouvette dans la région dans laquelle le déchirement doit se produire, conformément à l'ISO 23529. Aucun mesurage ne doit s'écarter de plus de 2 % de la valeur médiane de l'épaisseur de l'éprouvette. Si des groupes d'éprouvettes sont comparés, l'épaisseur médiane de chaque groupe ne doit pas s'écarter de plus de 7,5 % de l'épaisseur médiane de la totalité des groupes.

Après conditionnement comme décrit à l'Article 9, monter immédiatement l'éprouvette dans la machine d'essai (5.3), comme décrit en 5.4. Étirer l'éprouvette à une vitesse de séparation des mâchoires de $500 \text{ mm/min} \pm 50 \text{ mm/min}$ pour les éprouvettes angulaire et croissant et de $100 \text{ mm/min} \pm 10 \text{ mm/min}$ pour les éprouvettes pantalon, jusqu'à rupture de l'éprouvette. Noter la force maximale pour les éprouvettes croissant et angulaire. Dans le cas de l'éprouvette pantalon, enregistrer la force pendant tout le processus de déchirement.