

ISO/TC 45/SC 2

Secrétariat: JISC

Début de vote:  
2017-04-28

Vote clos le:  
2017-07-20

---

---

## Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC)

*Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)*

ICS: 83.060

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

[ISO/DIS 48](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bb8fb0a5-e0db-4ad2-b418-bc15a7ac4d07/iso-dis-48>

CE DOCUMENT EST UN PROJET DIFFUSÉ POUR OBSERVATIONS ET APPROBATION. IL EST DONC SUSCEPTIBLE DE MODIFICATION ET NE PEUT ÊTRE CITÉ COMME NORME INTERNATIONALE AVANT SA PUBLICATION EN TANT QUE TELLE.

OUTRE LE FAIT D'ÊTRE EXAMINÉS POUR ÉTABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES À DES FINS INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COMMERCIALES, AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES PROJETS DE NORMES INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ÊTRE CONSIDÉRÉS DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITÉ DE DEVENIR DES NORMES POUVANT SERVIR DE RÉFÉRENCE DANS LA RÉGLEMENTATION NATIONALE.

LES DESTINATAIRES DU PRÉSENT PROJET SONT INVITÉS À PRÉSENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS, NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ DONT ILS AURAIENT ÉVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET À FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

Le présent document est distribué tel qu'il est parvenu du secrétariat du comité.



Numéro de référence  
ISO/DIS 48:2017(F)

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO/DIS 48

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bb8fb0a5-e0db-4ad2-b418-bc15a7ac4d07/iso-dis-48>



**DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT**

© ISO 2017, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office  
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401  
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland  
Tel. +41 22 749 01 11  
Fax +41 22 749 09 47  
copyright@iso.org  
www.iso.org

## Sommaire

Page

<b>Avant-propos</b> .....	<b>iv</b>
<b>Introduction</b> .....	<b>v</b>
<b>1</b> <b>Domaine d'application</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b> <b>Références normatives</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b> <b>Termes et définitions</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b> <b>Principe</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b> <b>Appareillage</b> .....	<b>4</b>
5.1    Généralités .....	4
5.2    Méthodes N, H, L et M .....	4
5.3    Méthodes CN, CH, CL et CM .....	5
<b>6</b> <b>Éprouvettes</b> .....	<b>6</b>
6.1    Généralités .....	6
6.2    Méthodes N, H, L et M .....	6
6.2.1    Généralités.....	6
6.2.2    Épaisseur.....	6
6.2.3    Dimensions latérales.....	7
6.3    Méthodes CN, CH, CL et CM.....	7
<b>7</b> <b>Délai entre vulcanisation et essai</b> .....	<b>7</b>
<b>8</b> <b>Conditionnement des éprouvettes</b> .....	<b>8</b>
<b>9</b> <b>Température d'essai</b> .....	<b>8</b>
<b>10</b> <b>Mode opératoire</b> .....	<b>8</b>
<b>11</b> <b>Nombre de lectures</b> .....	<b>8</b>
<b>12</b> <b>Expression des résultats</b> .....	<b>11</b>
<b>13</b> <b>Fidélité</b> .....	<b>11</b>
<b>14</b> <b>Rapport d'essai</b> .....	<b>11</b>
<b>Annexe A (informative) Relation empirique entre pénétration et dureté</b> .....	<b>13</b>
<b>Annexe B (informative) Résultats de fidélité provenant de programmes d'essais interlaboratoires</b> .....	<b>15</b>
<b>Bibliographie</b> .....	<b>24</b>

## Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir [www.iso.org/directives](http://www.iso.org/directives)).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir [www.iso.org/brevets](http://www.iso.org/brevets)).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) voir le lien suivant: [www.iso.org/iso/foreword.html](http://www.iso.org/iso/foreword.html).

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 45, *Élastomères et produits à base d'élastomères*, sous-comité SC 2, *Essais et analyses*.

Cette sixième édition annule et remplace la cinquième édition (ISO 48:2010), dont elle constitue une révision technique.

Les principales modifications par rapport à la précédente édition sont les suivantes:

L'exigence relative à la vibration de l'appareil a été supprimée, une référence a été ajoutée pour la dureté corrigée pour les effets d'épaisseur, et de nouvelles données de fidélité pour les épaisseurs non normalisées ont été ajoutées.

## Introduction

L'essai de dureté spécifié dans le présent document est destiné à permettre un mesurage rapide de la raideur du caoutchouc, à la différence des essais de dureté effectués sur d'autres matériaux pour mesurer la résistance à une déformation permanente.

La dureté est mesurée à partir de la profondeur de pénétration d'un pénétrateur sphérique, appliqué avec une force spécifiée, sur une éprouvette en caoutchouc. Une relation empirique entre la profondeur de pénétration et le module de Young, pour un matériau isotrope parfaitement élastique, a été utilisée pour établir une échelle de dureté qui convient pour la plupart des caoutchoucs.

Lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur du module de Young lui-même, il est préférable d'utiliser une méthode d'essai appropriée, par exemple celle décrite dans l'ISO 7743.

Il est également possible de faire référence à un guide relatif aux essais de dureté, l'ISO 18517.

## iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO/DIS 48](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bb8fb0a5-e0db-4ad2-b418-bc15a7ac4d07/iso-dis-48)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bb8fb0a5-e0db-4ad2-b418-bc15a7ac4d07/iso-dis-48>

**iTeh STANDARD PREVIEW**  
**(standards.iteh.ai)**

ISO/DIS 48

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bb8fb0a5-e0db-4ad2-b418-bc15a7ac4d07/iso-dis-48>

## Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de la dureté (dureté comprise entre 10 DIDC et 100 DIDC)

**AVERTISSEMENT 1** — Il convient que l'utilisateur du présent document connaisse bien les pratiques courantes de laboratoire. Le présent document n'a pas pour but de traiter tous les problèmes de sécurité qui sont, le cas échéant, liés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur d'établir des pratiques appropriées en matière d'hygiène et de sécurité, et de s'assurer de la conformité à la réglementation nationale en vigueur.

**AVERTISSEMENT 2** — Certains modes opératoires spécifiés dans le présent document peuvent impliquer l'utilisation ou la génération de substances, ou la génération de déchets, susceptibles de constituer un danger environnemental localisé. Il convient de se référer à la documentation appropriée relative à la manipulation et à l'élimination de ces substances en toute sécurité après utilisation.

### 1 Domaine d'application

Le présent document spécifie quatre méthodes de détermination de la dureté des caoutchoucs vulcanisés ou thermoplastiques sur des surfaces planes (méthodes de détermination de la dureté normale) et quatre méthodes de détermination de la dureté apparente sur des surfaces courbes (méthodes de détermination de la dureté apparente). La dureté est exprimée en degrés internationaux de dureté du caoutchouc (DIDC). Les méthodes couvrent les duretés comprises entre 10 DIDC et 100 DIDC.

Les méthodes diffèrent principalement par le diamètre de la bille du pénétrateur et par la valeur de la force de pénétration, celles-ci étant choisies en fonction de l'application considérée. La plage d'applicabilité de chaque méthode est indiquée à la [Figure 1](#).

Le présent document ne spécifie pas de méthode de détermination de la dureté à l'aide d'un duromètre de poche, qui est décrite dans l'[ISO 7619-2](#).

Le présent document spécifie les quatre méthodes suivantes pour la détermination de la dureté normale.

- La méthode N (essai normal) est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est comprise entre 35 DIDC et 85 DIDC, mais elle peut également être utilisée pour ceux dont la dureté est comprise entre 30 DIDC et 95 DIDC.
- La méthode H (essai pour dureté élevée) est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est comprise entre 85 DIDC et 100 DIDC.
- La méthode L (essai pour faible dureté) est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est comprise entre 10 DIDC et 35 DIDC.
- La méthode M (micro-essai) est essentiellement une variante à échelle réduite de l'essai de dureté normale, méthode N, permettant des essais sur des éprouvettes de plus petites dimensions et d'épaisseur plus faible. Elle est appropriée pour les caoutchoucs dont la dureté est comprise entre 35 DIDC et 85 DIDC, mais peut également être utilisée pour ceux dont la dureté est comprise entre 30 DIDC et 95 DIDC.

NOTE 1 Les valeurs de dureté obtenues avec la méthode N de 85 DIDC à 95 DIDC et de 30 DIDC à 35 DIDC peuvent ne pas exactement concorder avec celles obtenues respectivement avec la méthode H ou la méthode L. La différence est normalement négligeable pour des applications techniques.

NOTE 2 En raison de l'influence de l'état de surface du caoutchouc et d'une possible légère rugosité (due, par exemple, au meulage), le micro-essai ne donne pas toujours des résultats en accord avec ceux de l'essai normal.

Le présent document spécifie également quatre méthodes, CN, CH, CL et CM, de détermination de la dureté apparente sur surfaces courbes. Ces méthodes sont des variantes des méthodes N, H, L et M, respectivement, et sont utilisées lorsque la surface du caoutchouc soumis à essai est courbe, auquel cas il existe deux possibilités:

- a) l'éprouvette ou le produit soumis à essai est suffisamment grand(e) pour que le duromètre puisse être posé dessus; ou
- b) l'éprouvette ou le produit soumis à essai est suffisamment petit(e) pour que l'éprouvette et l'instrument puissent être disposés sur un support commun.

Une variante de b) est le cas où l'éprouvette est placée sur la surface support de l'instrument.

La dureté apparente peut également être mesurée sur des éprouvettes plates n'ayant pas les dimensions normales à l'aide des méthodes N, H, L et M.


Les modes opératoires décrits ne peuvent pas convenir pour toutes les formes et les dimensions d'éprouvettes possibles, mais ils sont adaptés à quelques-uns des types les plus courants, par exemple aux joints toriques.

ITeK STANDARD PREVIEW

(standards.iteh.ai)

Le présent document ne spécifie pas la détermination de la dureté apparente de cylindres revêtus de caoutchouc, qui est spécifiée dans l'ISO 7267 (toutes les parties).

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/bb8fb0a5-e0db-4ad2-b418-bc15a7ac4d07/iso-dis-48>

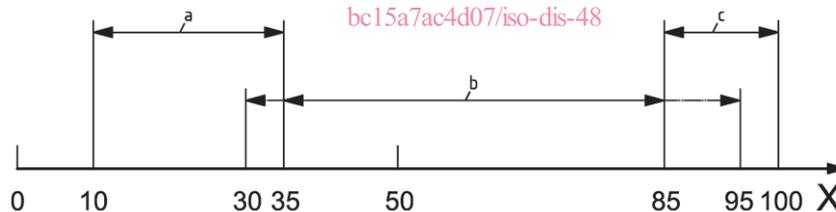

**Légende**

- X dureté (DIDC)
- a Méthode L et méthode CL.
- b Méthodes N et M et méthodes CN et CM.
- c Méthode H et méthode CH.

**Figure 1 — Plage d'applicabilité**

**2 Références normatives**

Les documents suivants sont référencés dans le texte de telle sorte qu'une partie ou la totalité de leur contenu constitue les exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 1382, *Caoutchouc — Vocabulaire*

ISO 18898, *Caoutchouc — Étalonnage et vérification des duromètres*

ISO 23529, *Caoutchouc — Procédures générales pour la préparation et le conditionnement des éprouvettes pour les méthodes d'essais physiques*

### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'ISO 1382 ainsi que les suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC maintiennent des bases de données terminologiques pour utilisation dans le domaine de la normalisation aux adresses suivantes :

— ISO Online browsing platform: disponible à <http://www.iso.org/obp>

— IEC Electropedia: disponible à <http://www.electropedia.org/>

#### 3.1

##### échelle des degrés internationaux de dureté du caoutchouc

##### échelle DIDC

échelle de dureté établie de façon que 0 représente la dureté d'un matériau dont le module de Young est égal à zéro et 100 la dureté d'un matériau dont le module de Young est infini

Note 1 à l'article: Les conditions suivantes s'appliquent sur presque toute l'étendue des valeurs normales de dureté:

- un degré international de dureté du caoutchouc correspond toujours approximativement à la même variation relative du module de Young;
- pour les caoutchoucs à élasticité élevée, l'échelle en DIDC et l'échelle de dureté Shore A sont comparables.

#### 3.2

##### dureté normale

dureté obtenue en suivant les modes opératoires décrits dans les méthodes N, H, L et M sur des éprouvettes d'épaisseur normale dont les dimensions latérales ne sont pas inférieures aux valeurs minimales spécifiées

Note 1 à l'article: La dureté normale est arrondie au nombre entier le plus proche et exprimée en degrés internationaux de dureté du caoutchouc.

#### 3.3

##### dureté apparente

dureté obtenue en suivant les modes opératoires décrits dans les méthodes N, H, L et M sur des éprouvettes n'ayant pas les dimensions normales et valeurs de dureté obtenues en utilisant les méthodes CN, CH, CL et CM

Note 1 à l'article: La dureté apparente est arrondie au nombre entier le plus proche et exprimée en degrés internationaux de dureté du caoutchouc.

Note 2 à l'article: Les valeurs obtenues avec les méthodes CN, CH, CL et CM sont toujours données comme dureté apparente, car les essais sont habituellement effectués sur un article entier dont l'épaisseur de caoutchouc peut être variable et dont les dimensions latérales ne permettent pas, dans de nombreux cas, de respecter la distance minimale entre le pénétrateur et le bord qui est nécessaire pour éviter les effets de bord. De ce fait, les valeurs obtenues ne coïncident généralement pas avec les valeurs obtenues sur les éprouvettes normalisées qui sont définies pour les méthodes N, H, L et M, ni avec les valeurs obtenues sur une plaque à faces planes et parallèles

ayant la même épaisseur que l'article. En outre, les résultats peuvent dépendre de façon appréciable de la méthode de positionnement de l'article et du fait que le pied presseur est ou non utilisé. Par conséquent, les résultats obtenus sur des surfaces courbes sont des valeurs arbitraires qui ne s'appliquent qu'à des éprouvettes ou à des articles de formes et de dimensions particulières, positionnés de manière particulière, et qui peuvent dans des cas extrêmes différer de la dureté normale d'une valeur pouvant atteindre 10 DIDC. En outre, les surfaces meulées ou traitées de toute autre façon pour éliminer les empreintes de tissu, etc., peuvent donner des valeurs de dureté légèrement différentes de celles que donne une surface lisse obtenue par moulage.

## 4 Principe

L'essai de dureté consiste à mesurer la différence entre les profondeurs de pénétration dans le caoutchouc d'une bille appliquée avec une force de contact faible et une force (de pénétration) élevée. À partir de cette différence, multipliée par le facteur d'échelle 6 dans le cas du micro-essai, la dureté en DIDC est obtenue à l'aide des Tableaux 3 à 5 ou de graphiques établis à partir de ces tableaux ou avec une échelle graduée en DIDC établie d'après les tableaux et fixée sur l'appareil de mesure de la pénétration. Ces tableaux et ces courbes dérivent de la relation empirique entre profondeur de pénétration et dureté qui est donnée à l'Annexe A.

## 5 Appareillage

### 5.1 Généralités

L'étalonnage et la vérification de l'appareillage doivent être effectués conformément à l'ISO 18898.

### 5.2 Méthodes N, H, L et M

Les parties essentielles de l'appareillage doivent être conformes aux spécifications données de 5.2.1 à 5.2.6, les dimensions et les forces appropriées étant indiquées dans le Tableau 1.

**5.2.1 Piston vertical**, dont l'extrémité inférieure se termine par une bille ou une surface sphérique rigide, et **dispositif de soutien du piston** pour maintenir légèrement son extrémité sphérique au-dessus de la surface du pied annulaire avant l'application de la force de contact.

**5.2.2 Dispositif d'application de la force de contact et de la force de pénétration additionnelle sur le piston**, tenant compte de la masse du piston, des pièces annexes solidaires et de la force de tout ressort agissant sur lui, pour que les forces effectivement transmises par l'extrémité sphérique du piston soient conformes aux valeurs spécifiées.

**5.2.3 Dispositif de mesure de l'augmentation de la profondeur de pénétration du piston provoquée par la force de pénétration**, gradué en unités métriques ou directement en DIDC.

L'appareil utilisé peut être mécanique, optique ou électrique.

**5.2.4 Pied annulaire plat**, perpendiculaire à l'axe du piston et comportant un trou central pour le passage du piston.

Le pied est placé sur l'éprouvette en exerçant une pression de  $30 \text{ kPa} \pm 5 \text{ kPa}$ , la force totale appliquée devant respecter les limites données dans le Tableau 1. Le pied doit être lié de façon rigide au dispositif de mesure de la pénétration, pour que la mesure de déplacement du piston soit faite par rapport au pied (c'est-à-dire par rapport à la surface supérieure de l'éprouvette), et non par rapport à la surface qui supporte l'éprouvette.

Tableau 1 — Dimensions de l'appareillage et forces appliquées

Essai	Diamètres mm	Force appliquée sur la bille			Force appliquée sur le pied N
		Contact N	Pénétration N	Total N	
Méthode N (essai normal)	Bille 2,50 ± 0,01 Pied 20 ± 1 Trou 6 ± 1	0,30 ± 0,02	5,40 ± 0,01	5,70 ± 0,03	8,3 ± 1,5
Méthode H (dureté élevée)	Bille 1,00 ± 0,01 Pied 20 ± 1 Trou 6 ± 1	0,30 ± 0,02	5,40 ± 0,01	5,70 ± 0,03	8,3 ± 1,5
Méthode L (dureté faible)	Bille 5,00 ± 0,01 Pied 22 ± 1 Trou 10 ± 1	0,30 ± 0,02	5,40 ± 0,01	5,70 ± 0,03	8,3 ± 1,5
Méthode M (micro-essai)	Diamètres mm	Contact mN	Pénétration mN	Total mN	Force appliquée sur le pied mN
	Bille 0,395 ± 0,005 Pied 3,35 ± 0,15 Trou 1,00 ± 0,15	8,3 ± 0,5	145 ± 0,5	153,3 ± 1,0	235 ± 30

NOTE 1 Avec les appareils pour micro-essai dans lesquels le porte-échantillon est repoussé vers le haut par un ressort, les valeurs définies de pression et de force sur le pied ne s'exercent que pendant la période d'application de la force totale. Avant l'application de la force de pénétration de 145 mN, la force sur le pied est plus élevée d'autant et est donc égale à 380 mN ± 30 mN.

NOTE 2 Toutes les combinaisons possibles de dimensions et de forces données dans ce tableau ne permettront pas de satisfaire aux exigences de pression données en 5.2.4.

**5.2.5 Enceinte pour l'éprouvette**, dans le cas des essais effectués à des températures autres que la température normale de laboratoire.

Cette enceinte doit comporter un moyen permettant de maintenir la température à la valeur désirée, à 2 °C près. Le pied et le piston vertical doivent être allongés pour traverser la paroi supérieure de l'enceinte et la partie qui traverse cette paroi doit être faite dans un matériau de faible conductivité thermique. Un thermocouple doit être placé à l'intérieur de l'enceinte, à l'emplacement de l'éprouvette ou à proximité, pour mesurer la température (voir l'ISO 23529).

### 5.3 Méthodes CN, CH, CL et CM

L'appareillage utilisé doit correspondre à celui qui est décrit en 5.2, aux différences près suivantes.

#### 5.3.1 Surfaces cylindriques de rayon supérieur à 50 mm.

La base de l'instrument doit comporter un trou au-dessous du piston pour permettre un libre passage du pied annulaire, afin que le mesurage puisse être fait au-dessus ou au-dessous de la base.

La surface inférieure de la base doit avoir la forme de deux cylindres parallèles entre eux et au plan de la base. Le diamètre des cylindres et leur écartement doivent être tels que l'instrument puisse être appliqué sur la surface courbe à soumettre à essai. Une autre solution consiste à équiper la base modifiée de pieds fixés par l'intermédiaire de dispositifs à cardan qui leur permettent de s'adapter à la courbure de la surface.

### 5.3.2 Surfaces à double courbure de grand rayon supérieur à 50 mm.

L'instrument à pieds réglables décrit en 5.3.1 doit être utilisé.

### 5.3.3 Surfaces cylindriques de 4 mm à 50 mm de rayon ou petites éprouvettes à double courbure.

Dans le cas de surfaces trop petites pour supporter l'instrument, l'éprouvette ou l'article doit être placé sur un support spécial ou sur une pièce ayant une gorge en V, de façon que le pénétrateur soit en position verticale au-dessus de la surface d'essai. On peut utiliser de la cire pour fixer de petits articles sur le porte-éprouvette.

En général, il convient d'utiliser un instrument correspondant à la méthode M uniquement lorsque l'épaisseur du caoutchouc soumis à essai est inférieure à 4 mm.

NOTE Les instruments correspondant à la méthode M dont le porte-éprouvette est repoussé vers le haut par un ressort ne conviennent pas pour les grandes éprouvettes ou les articles à grand rayon de courbure.

### 5.3.4 Petits joints toriques et articles de rayon de courbure inférieur à 4 mm.

Ceux-ci doivent être placés sur des supports ou des pièces spéciaux ou être fixés sur la platine de l'instrument avec de la cire. Les mesurages doivent être effectués avec l'instrument correspondant à la méthode M.

Aucun essai ne doit être réalisé si le plus petit rayon est inférieur à 0,8 mm.

## 6 Éprouvettes

### 6.1 Généralités

Les éprouvettes doivent être préparées conformément à l'ISO 23529.

### 6.2 Méthodes N, H, L et M

#### 6.2.1 Généralités

Les faces supérieure et inférieure de l'éprouvette doivent être planes, lisses et parallèles.

Les essais devant être comparés doivent être effectués sur des éprouvettes de même épaisseur.

#### 6.2.2 Épaisseur

##### 6.2.2.1 Méthodes N et H

L'éprouvette normalisée doit avoir une épaisseur comprise entre 8 mm et 10 mm et doit être constituée d'une ou de plusieurs couche(s) de caoutchouc, dont aucune ne doit avoir une épaisseur inférieure à 2 mm. Toutes les surfaces doivent être planes et parallèles.

Les éprouvettes non normalisées peuvent être plus épaisses ou plus minces, mais sans avoir moins de 4 mm d'épaisseur.

##### 6.2.2.2 Méthode L

L'éprouvette normalisée doit avoir une épaisseur comprise entre 10 mm et 15 mm et doit être constituée d'une ou de plusieurs couche(s) de caoutchouc, dont aucune ne doit avoir une épaisseur inférieure à 2 mm. Toutes les surfaces doivent être planes et parallèles.